

PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF PLASTICIZED CHITOSAN FILMS

Shulga A.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫХ ХИТОЗАНОВЫХ ПЛЕНОК

Шульга А. А.

*Шульга Александра Александровна / Shulga Alexandra - магистрант,
кафедра высокомолекулярных соединений и общей химической технологии,
Башкирский государственный университет, г. Уфа*

Аннотация: пленки ХТЗ являются хрупкими, что затрудняет их применение в регенеративной медицине и снижает лечебный эффект. Поэтому данная работа посвящена изучению возможности пластификации хитозановых пленок глицерином с целью улучшения их деформационно-прочностных характеристик. Показано, что добавление глицерина в процессе приготовления пленок в количестве 10-50% масс. позволяет в значительной мере повысить эластичность пленочных образцов. При большем содержании глицерина в пленке наблюдается резкое снижение прочностных показателей полимера.

Abstract: HTZ films are fragile, that makes their application in regenerative medicine difficult and decreases the therapeutic effect. The work is devoted to study the possibility of plasticization of chitosan films with glycerin to improve their deformation and strength characteristics. It is shown that the addition of glycerol in the process of making films for 10-50% by weight allows to significantly increasing the elasticity of the film samples. At a higher content of glycerol in the film there is a sharp decrease of strength properties of polymer.

Ключевые слова: хитозан (ХТЗ), пленки, пластификатор, глицерин, разрывное напряжение, разрывное удлинение.

Keywords: chitosan (HTZ), the film, the plasticizer - glycerin, breaking stress, elongation at break.

В настоящее время одним из актуальных направлений комбустиологии является создание эффективных пленочных покрытий на раны и ожоги. Современное раневое покрытие должно отвечать целому ряду требований, среди которых биосовместимость с тканями организма, способность к биоразложению, хорошая влагопоглощающая способность и т.д. Особое внимание обращается на физико-механические характеристики пленочных образцов [1].

Из всего многообразия защитных покрытий, согласно литературным источникам и патентным данным, для этой цели наиболее подходящими являются пленки, полученные из биосовместимых природных или искусственных полимеров, а также их композиций. Например, очень перспективным является полимер хитозан (ХТЗ), получаемый из биополимера хитина, который сочетает в себе широкий спектр разнообразных свойств. ХТЗ нетоксичен, биосовместим с тканями живых организмов, обладает бактериостатическими свойствами, является высокоэффективным сорбентом и др. [2]. На основе ХТЗ и его композиций с другими полимерами в последние годы разрабатываются огромное число препаратов для медицины, в том числе и пленочных [3-7]. К сожалению, деформационно-прочностные свойства пленок ХТЗ и пленочных материалов на его основе не являются удовлетворительными. Пленки ХТЗ являются хрупкими, что затрудняет их применение в медицине и снижает лечебный эффект. К сожалению, ни варьирование молекулярной массы [8-9], ни концентрации ХТЗ в растворе для формования пленок, ни концентрации уксусной кислоты используемой в качестве растворителя фактически не сказывается на величине разрывного удлинения – она в любом случае не превышает 10% [10-11]. В этой связи актуальны новые подходы к созданию современных лечебных высокоэластичных пленок из ХТЗ, которые очевидно, не возможны без использования пластификаторов.

Таким образом, целью данной работы стало изучение возможности пластификации хитозановых пленок с целью улучшения их деформационно-прочностных характеристик.

В работе использовали образец ХТЗ (ТУ 9289-067-00472124-03) производства ЗАО «Биопрогресс» (г. Щелково, Россия) со степенью деацетилирования 82%. Растворителем ХТЗ служила 1% уксусная кислота. Концентрация ХТЗ в растворе составляла 1% масс. Значение характеристической вязкости ХТЗ в 1% уксусной кислоте при 25°C, определенное методом Баранова, составляло 22,6 дл/г. В качестве пластификатора в данной работе был выбран глицерин, который вводился в пленку в процессе приготовления в количестве от 10 до 50% по массе по отношению к массе ХТЗ. Пленка формировалась на поверхности чашки Петри. Толщина пленок составляла 0,1 мм. Деформационно-прочностные свойства пленок изучали на разрывной машине SHIMADZU AUTOGRAPH AGS-X, 5 kN. Скорость изменения деформации 1 мм в минуту. Относительное удлинение при разрыве (ϵ) рассчитывали с учетом первоначальной длины пленочного образца, взятого на испытание, и выражали в процентах. Значения относительного удлинения при разрыве являлись средними арифметическими из 3-х параллельных измерений [12].

Хорошо известно, что пластификаторами называются вещества, способные смещать температуру стеклования полимеров в область более низких температур. Однако пластификаторы вводят не только для снижения температуры стеклования, но и для снижения модуля упругости, повышения эластичности, т.е. деформируемости материала при воздействии механических усилий во всех трех физических состояниях. Как показали проведенные исследования, введение глицерина в процессе формования пленок приводит к значительному улучшению их физико-механических характеристик. Например, из рисунка 1 хорошо видно, что исходная пленка непластифицированного полимера ведет себя как типичное хрупко разрушающееся тело. Значение разрывного удлинения не превышает 4-5%. Этого совершенно недостаточно, если идет речь о создании защитных раневых покрытий.

Введение пластификатора в определенном количестве в пленку приводит к улучшению ее деформационно-прочностных показателей. Из рисунка 1 видно, что увеличения содержания глицерина в пленке до 50% масс, сопровождается значительным ростом разрывного удлинения. Значение разрывного напряжения при этом, закономерно уменьшаются. Но, поскольку значение разрывного напряжения в любом случае остаются на уровне необходимых значений, наблюдаемое падение прочностных показателей не носит принципиальный характер. Повышение содержания глицерина в пленке более 50% сопровождается резкой потерей ею прочности, и снять деформационно-прочностные показатели для нее не представляется возможным.

Для объяснения повышения эластичности пленок в присутствии глицерина можно применить следующие рассуждения. При растворении полимера в жидкости макромолекулы оказываются окруженными молекулами этой жидкости. Это ведет к понижению взаимодействий между макромолекулами. Но при формировании пленки растворитель испаряется, и межмолекулярное взаимодействие между цепями увеличивается. Если в процессе растворения в систему полимер-растворитель был добавлен глицерин, ситуация изменяется - учитывая высокую температуру кипения глицерина он остается в пленке даже после удаления растворителя. В результате имеет место снижение межмолекулярного взаимодействия полимер-полимер по сравнению с исходной непластифицированной пленкой, что приводит к повышению молекулярной подвижности всей системы. Это и вызывает изменение всего комплекса свойств полимера.

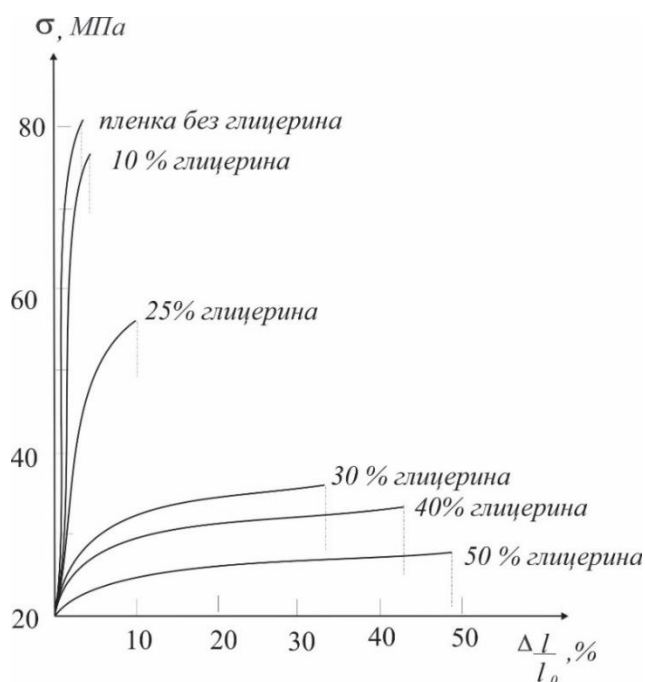


Рис. 1. Зависимость напряжения - деформации для пленок ХТЗ

Таким образом, использование низкомолекулярного пластификатора – глицерина, вводимого в пленку ХТЗ непосредственно в процессе ее изготовления в количестве до 50% сопровождается повышением значения разрывного удлинения практически в 10 раз (с 5% до 48%). Значение разрывного напряжения при этом уменьшается в 3 раза (с 80 до 26 МПа). Это позволяет получить пленку с удовлетворительными показателями ее эластичности.

Литература

1. *Шаповалов С. Г.* Современные раневые покрытия в комбустиологии // ФАРМиндекс-Практик, 2008. № 8. С. 38-46.
2. *Скрябина К. Г., Вихоревой Г. А., Варламова В. П.* Хитин и хитозан: Получение, свойства и применение // М.: Наука, 2002. 368 с.
3. *Алексеев А. А., Феофилова Е. П., Терещина В. М., Меморская А. С., Евтушенкова В. П., Ивановская А. Г.* Микоран - новый препарат для лечения ожогов // Комбустиология. Патент РФ № 2086247, 2002. № 4.
4. *Лоренз Доналд Х., Ли Конни С.* (US). Гелеобразные дерматопротекторные средства. Патент РФ № 2258515, 27.06.2004.
5. *Кириленко Ю. К., Постнов С. Е., Решетов И. В., Чиссов В. И., Юданова Т. Н.* Перфорированные пленочные покрытия для лечения ран. Патент РФ № 2219954, 27.07.2003.
6. *Фрончек Э. В., Кригер А. Г., Адамян А. А., Добыш С. В., Килимчук Л. Е., Голованова П. М.* Биологические композиции для лечения ран. Патент РФ № 2108114, 10.04.2004.
7. *Никонов Б. А., Антонов С. Ф., Золина Н. Н., Карпухина Л. Г., Парамонов Б. А.* Гидрогелевые перевязочные средства. Патент РФ № 2270646, 02.04.2004.
8. *Федосеева Е. Н., Алексеева М. Ф., Смирнова А. Л.* // Вестник Нижегородск. ун-та, 2008. № 5. С. 58-62.
9. *Федосеева Е. Н., Алексеева М. Ф., Нистратов В. П., Смирнова А. Л.* // Заводская лаборатория. Диагностика материалов, 2009. Т. 75. № 7. С. 42-46.
10. *Зоткин М. А., Вихорева Г. А., Кечекьян А. С.* // Высокомол. соедин. Б., 2004. Т. 46. № 2. С. 359-363;
11. *Зоткин М. А., Вихорева Г. А., Албулов А. И. и др.* // Сб. докл. междунар. симп. «Композиты XXI века». Саратов: Изд-во Саратовск. гос. технич. ун-та, 2004. С. 172-175.
12. *Шиповская А. Б., Фомина В. И.* Способ получения пленочного покрытия на основе хитозана и пленочное покрытие на основе хитозана. Патент РФ №2461575. 20.09.2012.